

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Engagement valide à compter

Du :

Producteur : **ROFFAT - La Mule Blanche**  
 Granulat : **Grave 0/16 N**  
 Nature géologique : **Silico-calcaire**  
 Type de gisement : **Aluvionnaire**

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe Granulaire	Norme XP P18-545				Code								
	0	16	Article 7							B a		0.5	F
	2 D	1.4 D	D	D/2	2	0,5	0,063	MB	SE	LA	MDE	0.5	F
	31,5	22,4	16	8			0,063						
Vss + u			100	74			7	2,5		23	18		
Vss			99	70,3			6	2		20	15		
Vsi	100	98	89	50,3			0		60				
Vsi - u		97	87	46			0		54				
sf Max	0	0,61	3,03	6,06	30,3	30,3	1,82	0,61	12,12	6,06	4,55	30,3	30,3

## Partie informative

Résultats des essais de fabrication : Tous les essais.

Résultats des autres essais : Tous les essais.

	31,5	22,4	16	8	2	0,5	0,063	MB	SE	LA	MDE	0.5	F
Maximum	100	99,8	99	78,5	43,3	31,7	2,6	0,4	83			0	2,6
Xf + 1.25 sf	100	99,8	99,2	66,7	40,9	29,2	2,3	0,3	80,2			0	2,3
moyenne Xf	100	99,6	98,4	60,3	35,6	22,6	1,7	0,2	76,4			0	1,7
Xf - 1.25 sf	100	99,4	97,7	53,9	30,3	15,9	1,1	0,1	72,6			0	1,1
Minimum	100	99,2	96,8	50,6	25,5	5,5	0,7	0,1	70			0	0,7
Ecart type sf	0	0,15	0,58	5,15	4,27	5,31	0,48	0,05	3,01			0	0,48
Nbre résultats	35	35	35	35	35	35	35	28	38			35	35

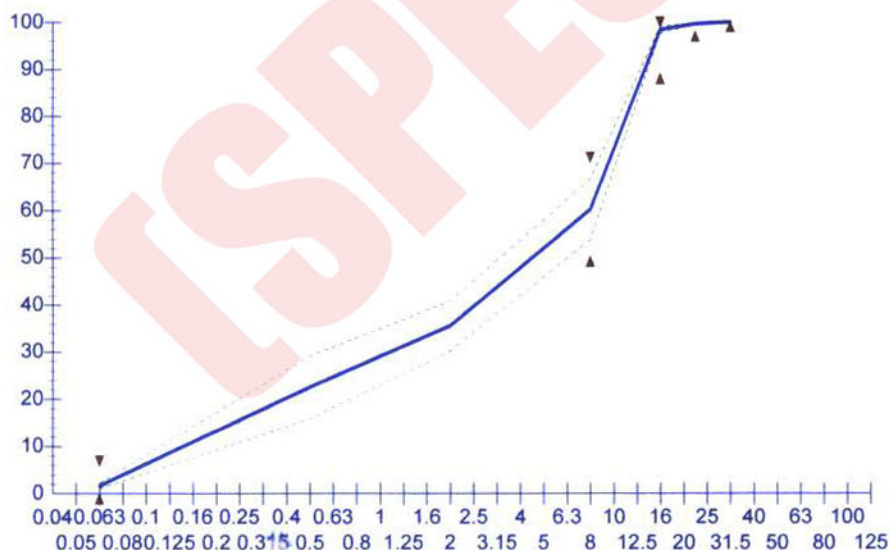

**Essai(s) complémentaire(s)**  
 Masse volumique réelle : 2,595

Date :

Signature :